

試 験 成 績 書

No. 1601396

平成 28年 5月 25日

加藤産業 (株) 様

公益財団法人 長崎県建設技術研究会
理事長 宮 崎 東
試験調査事業部

粗 骨 材 試 験 結 果

提出された試料についての試験結果は下記のとおりです。

試験依頼項目番号 2

工 事 名	品質管理 (6号)		
施 工 場 所	* * *		
試 料 産 地	長崎県南松浦郡新上五島町東神ノ浦		
用 途	道路用碎石		
粒 径	13mm ~ 5mm		
試験依頼月日	平成28年5月2日	試験終了月日	平成28年5月25日

番号	試 験 項 目	試 験 結 果
1	密 度 試 験	(表乾) ---- (絶乾) ---- (見掛) ----
1	吸 水 率 試 験	---- %
2	ふ る い 分 け 試 験	別表の通り
3	単 位 容 積 質 量 試 験	---- kg/ℓ
4	す り へ り 試 験	すりへり減量 ---- %
5	粘 土 塊 量 試 験	---- %
6	微 粒 分 量 (洗 い) 試 験	---- %
7	安 定 性 試 験	骨材の損失分率 ---- %
8	軟 石 量 試 験	---- %
9	密度1.95g/cm ³ の液体に浮く粒子試験	軽い粒子の質量分率 ---- %
10	粒 形 判 定 実 積 率 試 験	---- %

摘 要	規 格
	絶乾密度 2.5g/cm ³ 以上 JIS A 1110 吸水 3.0%以下 JIS A 1110 ふるい分け試験 JIS A 1102 単位容積質量 JIS A 1104 すりへり減量 40%以下 JIS A 1121 (35%以下舗装AS合材用) (50%以下舗装路盤用) 粘土塊量 0.25%以下 JIS A 1137 微粒分量 3.0%以下 JIS A 1103 安定性 12%以下 JIS A 1122 軟石 5%以下 JIS A 1126 粒形判定 56%以上 JIS A 5005 実積率

No. 1601396

平成 28年 5月 25日

公益財団法人長崎県建設技術研究センター


試験者 一ノ宮 眞

粗骨材ふるい分け試験成績表

粒径 13 mm ~ 5 mm

試料産地	長崎県南松浦郡新上五島町東神ノ浦					
用途	道路用砕石					
ふるいの呼び 寸法(mm)	各ふるいに止まる質量等		各ふるいに止まる総質量等		通過百分率	備考
	(g)	(%)	(g)	(%)	(%)	
20	0.00	0	0.00	0	100	
13	0.00	0	0.00	0	100	
5	2,583.70	98	2,583.70	98	2	
以下	54.60	2	2,638.30	100	0	
粗粒率(F.M)	-----	-----	-----	5.98	-----	-----

(粒度加積曲線)

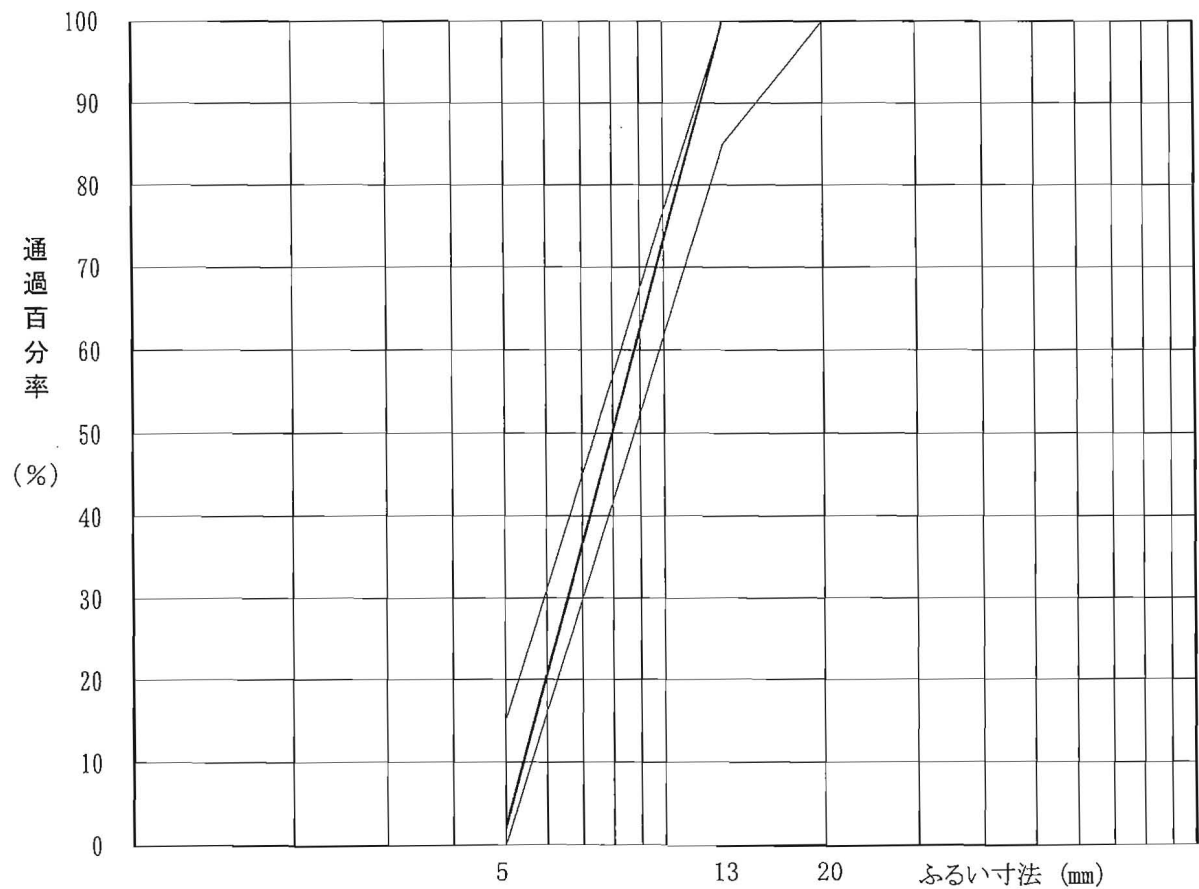

試 験 成 績 書

No. 1601691

平成 28年 5月 25日

加藤産業 (株) 様

公益財団法人 長崎県建設技術研究所
理事長 宮 崎 東
試験調査事業部

粗 骨 材 試 験 結 果

提出された試料についての試験結果は下記のとおりです。

試験依頼項目番号 1・3・4・7

工 事 名	品質管理 (6号)		
施 工 場 所	* * *		
試 料 産 地	長崎県南松浦郡新上五島町東神ノ浦		
用 途	道路用碎石		
粒 径	13mm ~ 5mm		
試験依頼月日	平成28年5月12日	試験終了月日	平成28年5月25日

番号	試 験 項 目	試 験 結 果			
1	密 度 試 験	(表乾)	2.66	(絶乾)	2.63
	吸 水 率 試 験	(見掛)	2.70		
2	ふ る い 分 け 試 験			0.96	%
3	単 位 容 積 質 量 試 験			1.52	kg/ℓ
4	す り へ り 試 験	すりへり減量		16.1	%
5	粘 土 塊 量 試 験			----	%
6	微 粒 分 量 (洗 い) 試 験			----	%
7	安 定 性 試 験	骨材の損失分率		5.0	%
8	軟 石 量 試 験			----	%
9	密度1.95g/cm ³ の液体に浮く粒子試験	軽い粒子の質量分率		----	%
10	粒 形 判 定 実 積 率 試 験			----	%

摘 要	規 格	
	絶乾密度 2.5g/cm ³ 以上 JIS A 1110 吸水 3.0%以下 JIS A 1110 ふるい分け試験 JIS A 1102 単位容積質量 JIS A 1104 すりへり減量 40%以下 JIS A 1121 (35%以下舗装AS合材用) (50%以下舗装路盤用) 粘土塊量 0.25%以下 JIS A 1137 微粒分量 3.0%以下 JIS A 1103 安定性 12%以下 JIS A 1122 軟石 5%以下 JIS A 1126 粒形判定 56%以上 JIS A 5005 実積率	